


ΟΡΥΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ LOBA STYLEFLOOR ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ WAKOL

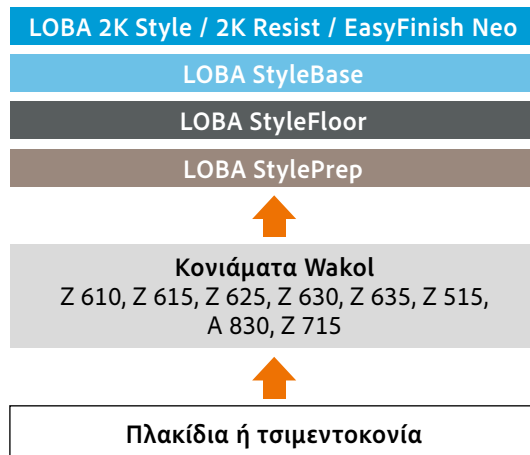

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τομείς εφαρμογής

Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων των δαπέδων χωρίς αρμούς, η επιφάνεια StyleFloor – ανάλογα με επιλεγμένη σφράγιση – είναι εγκεκριμένη για τα ακόλουθα φορτία και τομείς εφαρμογής:

Χώροι ιδιωτικής χρήσης	Χώροι επαγγελματικής χρήσης
<ul style="list-style-type: none"> Χώροι διαβίωσης Υπνοδωμάτια Υπόγειοι χώροι Χώροι χόμπι 	<ul style="list-style-type: none"> Μπουτίκ Γκαλερί τέχνης Μουσεία Παιδικοί σταθμοί

Περαιτέρω τομείς εφαρμογής (όπως εκθεσιακοί χώροι αυτοκινήτων και εμπορικά κέντρα) είναι δυνατοί κατόπιν συνεννόησης με τεχνικό τμήμα της LOBA.

Αντοχή

Μηχανική αντοχή:

- Ανθεκτικό σε ελαφριά, συρόμενα ή κυλιόμενα φορτία

Υγρά:

- Πρόκειται για συστήματα ανοιχτά στη διάχυση
- Τα υγρά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα, καθώς η παρατεταμένη επίδρασή τους μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμούς
- Σε περίπτωση φθοράς της επιφανειακής μεμβράνης (γρατζουνιές, οπές, κοψίματα κ.λπ.), τα υγρά μπορούν να διεισδύσουν ανεμπόδιστα στο LOBA StyleFloor
- Ανάλογα με την απόχρωση του StyleFloor ή της επιφανειακής επίστρωσης, οι ρύποι μπορεί να είναι πιο εμφανείς – π.χ. ένας σκούρος λεκές καφέ σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση

Οπτική εμφάνιση:

Ανάλογα με την επιλεγμένη απόχρωση ή/και την επιφανειακή επεξεργασία, η χειροποίητη επιφάνεια τονίζεται οπτικά και καθίσταται ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο αποτέλεσμα

ΟΡΥΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ LOBA STYLEFLOOR ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ WAKOL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βήμα 1 – Προετοιμασία υποστρώματος

- Πρέπει να υπάρχει ορυκτό υπόστρωμα σύμφωνο με τα πρότυπα ή προετοιμασμένο σύμφωνα με αυτά, με επαρκή φέρουσα ικανότητα
- Η εφαρμογή σε υποστρώματα με αυξημένη υπολειμματική υγρασία ή σε ταχέως ωριμασμένες τσιμεντοκονίες ενέχει υψηλό κίνδυνο ρηγματώσεων σε περίπτωση μεταγενέστερης επανδιαμόρφωσης της τσιμεντοκονίας
- Το υπόστρωμα πρέπει να προετοιμαστεί για την υποδοχή της επένδυσης, π.χ. με πλήρωση σπών, πλήρη απομάκρυνση

- υπολειμμάτων παλαιών συγκολλητικών και στοκαριστικών υλικών, εξομάλυνση ανωμαλιών, επιστρώσεων πλακιδίων ή διαφορετικών επιφανειών τσιμεντοκονίας
- Ανάλογα με το υπόστρωμα, πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα αστάρια, κονιάματα και/ή συμπληρωματικές στρώσεις τσιμεντοκονίας
- Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα μπορεί να εισχωρήσει σε κοιλότητες και σπές· οι περιοχές αυτές πρέπει να σφραγίζονται ή να εξομαλύνονται εκ των προτέρων

Βήμα 2 – Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος

- Τα προετοιμασμένα και κατάλληλα ασταρωμένα υποστρώματα εξομαλύνονται με κατάλληλο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα WAKOL
- Τηρείτε τα πάχη στρώσης, τους χρόνους στεγνώματος και τις οδηγίες εφαρμογής σύμφωνα με το Τεχνικό Φυλλάδιο
- Τα ισχύοντα Τεχνικά Φυλλάδια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.wakol.de

Βήμα 3 – Αστάρι – LOBA StylePrep

- Το μονωτικό αστάρι StylePrep εξασφαλίζει μεγάλο ανοιχτό χρόνο κατά την εφαρμογή του StyleFloor και άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Εφαρμόστε το LOBA StylePrep αδιάλυτο και ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμναζόντων σημείων
- Ρολό βαφής LOBA Microfaser 100–120. Κατανάλωση: 80 έως 120 ml/m²
- Χρόνος στεγνώματος τουλάχιστον 120 λεπτά, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος· σε περίπτωση καθυστέρησης στεγνώματος, αναμείνατε την πλήρη ξήρανση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Βήμα 4 – Εφαρμογή LOBA StyleFloor

- Ανακινήστε καλά το υγρό συστατικό και ρίξτε το σε καθαρό δοχείο ανάμιξης. Προσθέστε το συστατικό σε σκόνη αναδεύοντας και αναμείξτε για 3 λεπτά με τον διπλό αναδευτήρα LOBA μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Μετά από χρόνο ωρίμανσης 2 λεπτών, αναδεύστε εκ νέου
- Μετά την ανάμιξη, το υλικό είναι επεξεργάσιμο για 40 λεπτά. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τον χρόνο εργασιμότητας
- Εφαρμογή: απλώστε στρώση 800–1.000 g/m² με οδοντωτή σπάτουλα LOBA· αντικαθιστάτε έγκαιρα την οδοντωτή σπάτουλα
- Στέγνωμα: τουλάχιστον 12 ώρες

- **Για έγχρωμη διαμόρφωση:** πριν από την ανάμιξη του υγρού και του στερεού συστατικού, προσθέστε το LOBA StyleColor στο υγρό συστατικό
- **Για οπτική και απτική διαμόρφωση μέσω των μεθόδων εφαρμογής:**
 - εξομάλυνση των αυλακώσεων με τη βούρτσα δομής LOBA
 - εξομάλυνση των αυλακώσεων με τη βενετσιάνικη σπάτουλα LOBA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Σε μη σφραγισμένη επιφάνεια αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος πρέπει να βαδίζεται μόνο με προστατευτικά καλύμματα υποδημάτων. Ρύποι και υγρασία που επενεργούν στο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα μπορεί να καταστούν ορατά μετά την επιφανειακή επεξεργασία.
- Υλικό που δεν ρέει αυτόνομα από το δοχείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περαιτέρω. Υλικό που αναδεύεται εκ νέου ή καθίσταται εκ νέου επεξεργάσιμο με «χτύπημα» μπορεί να οδηγήσει σε χρωματικές αποκλίσεις και οπτικές αλλοιώσεις στην τελική επιφάνεια.

ΟΡΥΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ LOBA STYLEFLOOR ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ WAKOL

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – STYLEFLOOR

Βήμα 5 – Δομή συστήματος για τη δημιουργία βερνικωμένης επιφάνειας

- Λειάνετε το LOBA StyleFloor με μονοδίσκο μηχανήμα και DoubleDisc P 120. Περάστε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια, αποφεύγοντας το υπερβολικό γυάλισμα επιμέρους σημείων
- Απορροφήστε τη σκόνη

Αστάρι:

- 1 × LOBA StyleBase, εφαρμογή ομοιόμορφα με ρολό LOBA Microfaser 100–120. Κατανάλωση: 100–120 g/m²
- Χρόνος στεγνώματος τουλάχιστον 3 ώρες· συνεχίστε μόνο όταν η επιφάνεια έχει στεγνώσει ομοιόμορφα οπτικά, το πολύ εντός 24 ωρών
- Δεν απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο μετά το αστάρι

Επιφανειακή επεξεργασία:

2K Style: Βερνίκι 2K για εξαιρετικά ματ εμφάνιση, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή και με πολύ χαμηλές εκπομπές

- 1 × LOBA 2K Style, εφαρμογή ομοιόμορφα με ρολό LOBA Microfaser 100–120. Κατανάλωση: περ. 100 g/m²

Η εγγύηση για την επιφανειακή επεξεργασία ισχύει μόνο με τη χρήση των παρακάτω αναφερόμενων προϊόντων φροντίδας.

Οδηγίες χρήσης

- Προσεκτική βάδιση μετά από 4–6 ώρες
- Ελαφρά καταπόνηση μετά από 24 ώρες

- Πλήρης καταπόνηση, αρχική φροντίδα και κάλυψη μετά από 5 ημέρες
- Προγενέστερη κάλυψη είναι δυνατή με το LOBA Cover 400· λεπτομέρειες στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

Φροντίδα

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις οδηγίες φροντίδας της [LOBA για ελαστικές και σφραγισμένες ορυκτές επενδύσεις δαπέδων](#).

Παρακαλούμε σημειώστε

Εγγυόμαστε σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Όλες οι πληροφορίες βασίζονται σε πρότυπες συνθήκες, σε δοκιμές και σε πολυετή πρακτική εμπειρία. Η ποικιλία των χρησιμοποιούμενων υλικών και οι διαφορετικές συνθήκες εργοταξίου, τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση βάσει αυτών των στοιχείων. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε επαρκείς ιδίες δοκιμές. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες τοποθέτησης των κατασκευαστών των επενδύσεων καθώς και τα ισχύοντα πρότυπα και τεχνικά δελτία. Είμαστε στη διάθεσή σας για τεχνική υποστήριξη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα τεχνικά φυλλάδια των αντίστοιχων προϊόντων, τα οποία θα βρείτε στη διεύθυνση www.loba.de ή www.wakol.com.

Η παρούσα σύσταση συστήματος με ημερομηνία 06.08.2025 αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.